


Norsk ullstandard

TA VARE PÅ ULLKVALITETEN

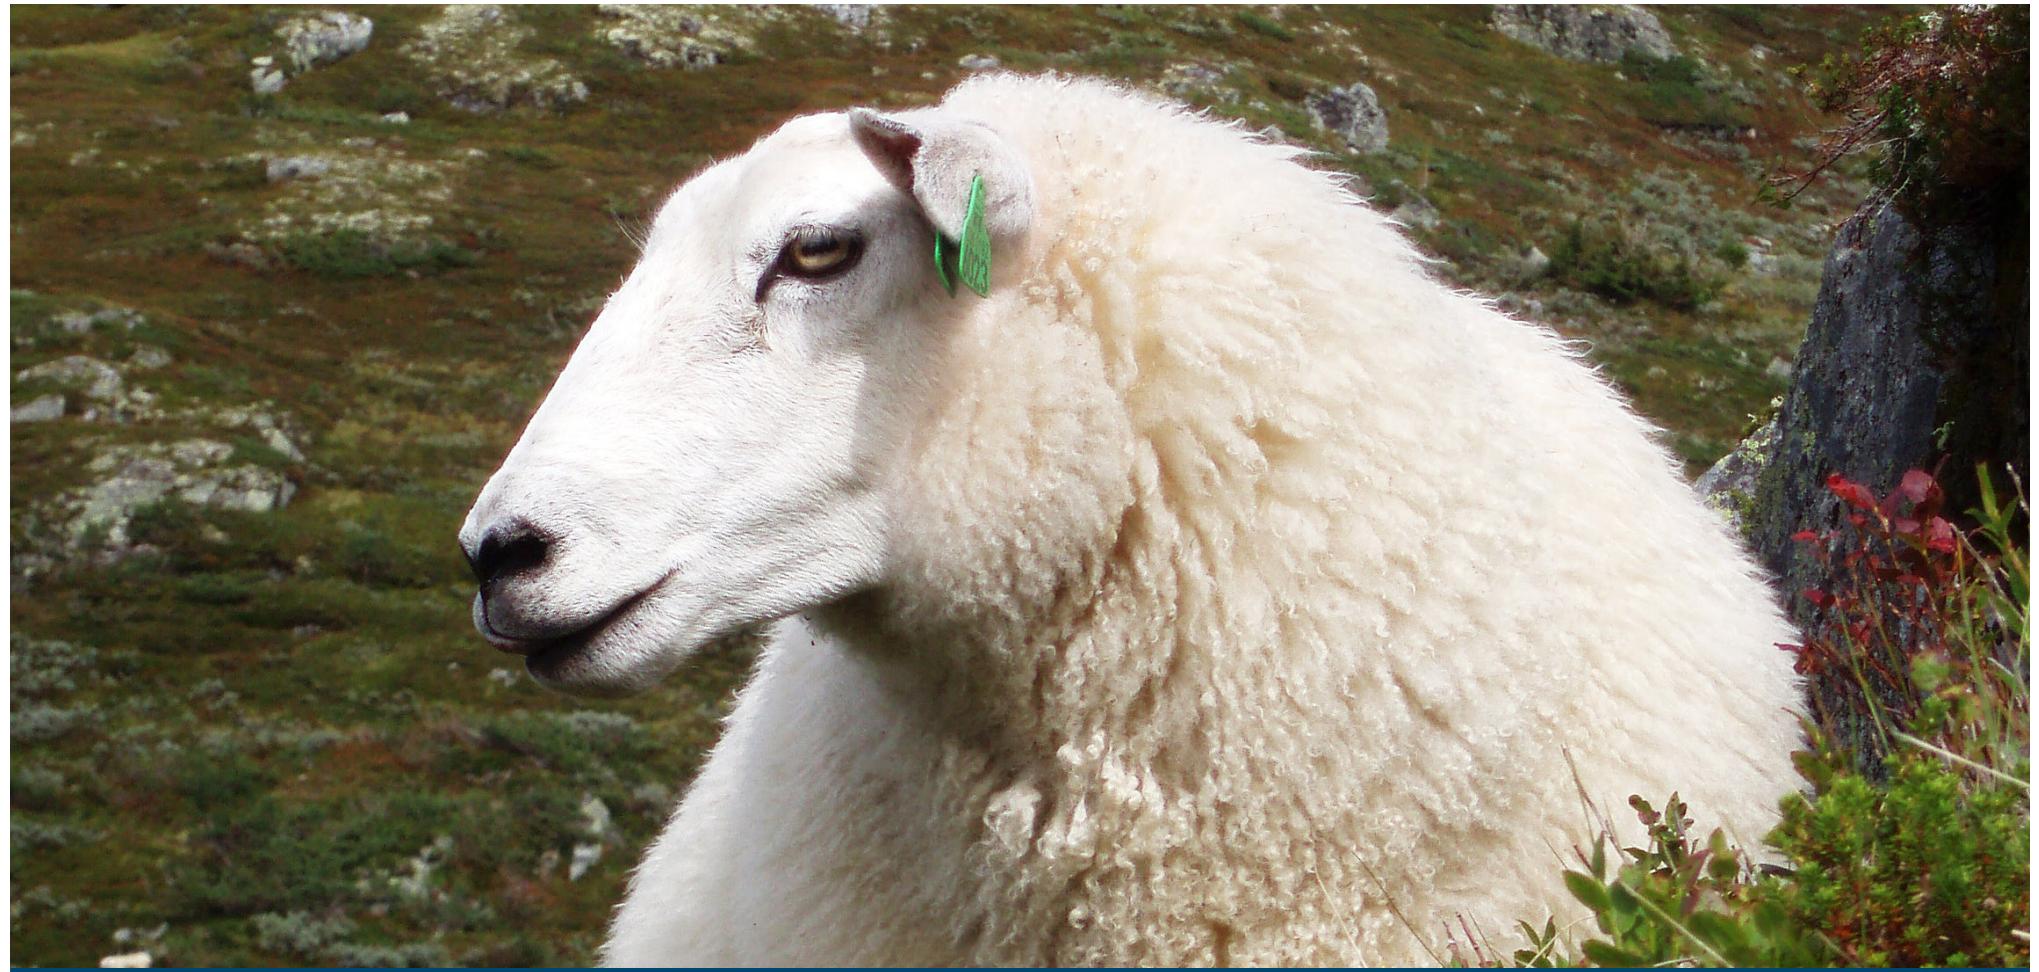

KORLEIS SIKRE GOD HANDSAMING AV ULL?

Ull er eit verdifullt og viktig råemne, og her i landet har vi omlag 4,0 millionar kilo ull å ta vare på år om anna. Verdien av god ull utgjer ein viktig del av det sauene gir oss. Kvaliteten av ulla som saueneigaren får å selja, og som skal koma til nytte i tekstilindustrien, er avhengig av mange tilhøve. Desse tilhøva let seg påverke. Dei personane som steller med ullproduksjon og ullomsetjing avgjer difor ullkvaliteten.

Kvaliteten på sjølve ullhåra er knytt til arv og er difor i sterk grad fastlåst for kvar sau. Arv let seg påverke gjennom avl, men den innverknaden vi har på ullkvaliteten gjennom avlsarbeid, kjem likevel ikkje inn under det vi meiner med ullhandsaming. Vi skal her konsentrere oss om den ulla, god eller mindre god, som er på dei sauene vi til kvar tid har.

Å ta vare på ulla vil i røynda sei at vi ikkje må gjera noko som set ned kvaliteten.

Det viktigaste ein må ta omsyn til er:
Klippetid – Klipping – Sortering – Pakking – Lagring –
Merking – Levering



Foto: Grethe Ringdal

KLIPPETID

Klippetida har mykje å seiia for ullkvaliteten. Kva som er rett klippetid, kjem an på så mangt at det er uråd å setja opp faste reglar for det. Rett tid for klipping skifter frå landsdel til landsdel, og den klippetida som høver for ein sauehaldar, kan høve därleg for grannen. Dette har samanheng med ulike driftsmåtar. Det vert difor berre almenne omsyn og almenne haldepunkt som kan setjast opp som råd til sauehaldarane rundt om i landet.

Bør vi produsere heilårsull?

Riktig stelt heilårsull kan vera ei god og etterspurd råvare, men driftstilhøva mange stader i landet passar därleg for produksjon av god heilårsull. Slik produksjon har likevel sine fordelar. Vi slepp med berre ei klipping i året. Varme sauehus trengst ikkje (for sauens sin del), og vi får ein ullfiber som består av både haust- og vårull, og som difor er lang nok til kamgarnspinning. Til vanleg høver det med eingongsklipping i dei landsdelane der sauene går ute det meste av vinteren.

Det er elles tilrådeleg med produksjon av heilårsull hos alle sauehaldarar som ordnar seg med gode fôringsmåtar og såleis greier å halde ulla fri for høy og anna rusk. Mange klarer denne vanskelege oppgåva godt. Oftast blir det då ordna slik at sauene får vera både ute og inne. Ved produksjon av heilårsull på spælsau, må vi alltid rekne med at ulla blir skadd, avdi spælsauulla har svært lett for å filtrere. Det same gjeld for ull av Norsk pelssau.

Det er grunn til å streke under at heilårsull under norske forhold alltid må klippast om



Crossbredsau med lam.

Foto: Grethe Ringdal

våren. Heilårsull eller vårull som blir sitjande på sauene utover sommaren, vil filtrere seg saman og såleis gjera ullfellen meir eller mindre verdilaus. Dette gjeld for alle sauerasar.

Klipping haust og vår

Ved klipping haust og vår, er det mykje lettare å halde ulla nokolunde fri for rusk og skit. Men sjølv med haust- og vårkipping må vi tenke på ullkvaliteten når tida for klipping skal fastsetjast. Mellom anna bør ulla vera rein og ha ei brukande lengd. Omsynet til sauene som livdyr og lammaprodusent må likevel vera avgjerande for klippetida. Slike omsyn treng ikkje gå ut over ullkvaliteten.



Spelsau med lam.

Foto: Grethe Ringdal

KLIPPING

Godt klippearbeid er heilt avgjerande for ullkvaliteten. Det holdes kurs i klipping, ullsortering og maskinstell over hele landet, og folk oppfordrast til å mælda seg på.

Ulla må vera tørr

Våt eller fuktig ull tåler ikkje lagring. Sauen bør difor vera tørr når vi klipper. Dersom fuktig eller våt ull blir pakka i porøs emballasje, vil ho nok tørke, men ulla vil da bli misfarga og tapa spenst, styrke og glans i fibrane. I verste fall kan det gå så mykje varme i ulla at ho rotnar. Tørr ull held seg godt om ho blir lagra ei tid.

Rein og ryddig klippeplass

Der vi skal halde til med klippinga, må det gjerast ryddig og reint, så vi ikkje får rusk i ulla. Under arbeidet må klippeplassen haldast ryddig, så vi ikkje får restar av bukull, lårull eller haleull blanda inn i den fine ullfellen under eller etter klippinga. Det er viktig med godt lys på klippeplassen. Vi bør ikkje klippe kvite og svarte dyr om kvarandre, fordi det vil gjera det vanskeleg å halde kvit og svart ull kvar for seg.

Klippeteknikk

Skal vi makte å «hauste» ulla på ein skikkeleg måte, må vi meistre ein brukande klippeteknikk. Det har lite å seia kva slag teknikk vi bruker, berre vi klarer å halde sauens såpass i ro at vi får sortert ulla. Om sauens blir klipt stående eller sitjande, er ikkje avgjerande. Det viktigaste er at vi held god og mindre god ull kvar for seg, og at vi handsamar sauens på ein god måte. Den sikraste sorteringa får vi ved å klippe buk-, lår- og haleulla først og så leggje den til side før vi klipper sjølve fellen.

Kor fort ein kan klippe, er mest interessant for ekspertar som har øvd inn ein god framgangsmåte, og som difor kan setja opp farten. Ein må i alle høve ta det såpass med ro at ein får berga ulla skikkeleg. Klipper og eventuell medhjelper må samarbeite om best mogeleg sortering. Det er viktig å unngå dobbelklipping. Med andre ord: Ullhåra må ikkje klippast av fleire gonger.

Dette unngår vi ved å halde maskinkammen (eller saksa) jamt og støtt inntil kroppen på dyret. Vi må altså vere nøye med å følgje huda framover, og ikkje føre maskina ut i fellen, men trekke ho attende langs huda. Har vi ikkje klart dette godt nok, kan vi godt «pynte» sauens etterpå, men det dobbelklippet vi da får, må kasserast.

Klippereiskapen må vera i orden

Å halde klippereiskapen i orden er ikkje berre viktig for sjølve klippinga, men også for ullkvaliteten. Dersom maskina ikkje skjer som ho skal, er det vanskeleg å halde sauens roleg. Det same gjeld dersom kammen har altfor spisse tindar, slik at vi lett rispar eller stikk sauens, eller dersom maskina går seg altfor varm. Gjer vi sauens uroleg, blir det svært vanskeleg å halde greie på kva som er ullfell og kva som er mindre god ull, noko vi er nøydde til, om vi skal få eit godt ulloppgjer.



Vi unngår dobbeltklipp ved å halde maskinkammen jamt og støtt inntil kroppen på dyret.
Foto: Foto: Vera Gjersøe

SORTERING

Ta vekk rusk i ulla

Merkemåling og borrar lagar store ullfeil, men slike kan lett klippast bort med maskin eller saks før sjølve klippinga tek til. Etterpå er det mest ikkje råd. Er det høy eller anna rusk på sauen, må også dette fjernast før vi tek til å klippe.



Hald ullypane skilde

Ullkvaliteten blir sterkt nedsett dersom vi ikkje held bukull, lårull og haleull borte frå fellen under klippinga. Det er med andre ord klippinga som har sett ned ullkvaliteten dersom resultatet er sams ull eller dårlig fråsortert ull. Under dei tilhøva sauehaldet har her i landet, må ulla sorterast samstundes med at ho blir skild frå sauekroppen. Av omsyn til kvalitet og økonomi, må dette gjelde ved klipping av både vårull, haustull og heilårsull. Fellen utgjer om lag 75 - 80 % av ullmengda på sauen og er som regel mykje meir verd enn fråsortert-ulla. Vi må difor legge mest vinn på å ta godt vare på fellulla.



Kva med den fråsorterte ulla?

Ved å halde bukull, lårull og haleull borte frå sjølve fellen, har vi gjort det viktigaste i arbeidet med å ta vare på ullkvaliteten. Den fråsorterte ulla utgjer minst ein femtedel av ullmengda vår. For at vi skal oppnå best mogeleg betaling for den også, må vi halde tydeleg urinbrent og tilskitna ull skild frå nokonlunde kvit ull. Dette kan vi lett klare, anten etter kvart som vi klipper eller før vi pakker den fråsorterte ulla.

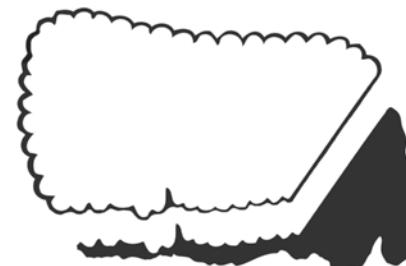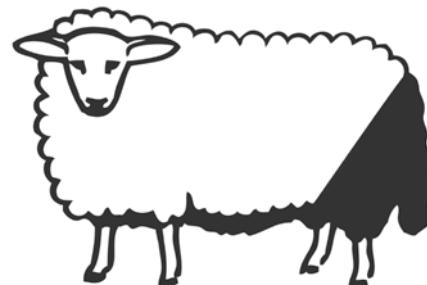

Fråsortert ulla utgjer normalt 20-25% av ullmengda på dyret.



Ulla sorteres i to eller tre haugar: Fellull, fråsortert rein ull og eventuell urinbrent/sterkt tilskitna ull.
Foto: Foto: Vera Gjersøe

PAKKING

Pakk ulla i papirsekker, og legg papir som skilje mellom fellane. Legg også skiljepapir mellom fråsortert rein ull og misfarga ull. Bruk ikkje plastsekker eller plastposar. Tett emballasje hindrar lufting, og ulla har da lett for å «brenne». Om vi stappar tørr ull laust eller fast i papirsekkene, har lite å seiia for ullkvaliteten. Vi bør difor, av omsyn til frakt og lagerplass, ha så mykje ulla som mogeleg i sekkane. Pass likevel på at det er plass til skikkeleg gjensnøring av åpningen. Bruk ikkje ståltråd til å knyte att sekkene med. Ståltråden har lett for å rive opp hendene på dei som skal lempe og stable sekkene. Kvit og svart ull må pakkast kvar for seg. Kvit ull som er iblanda svarte eller brune hår, må klassifiserast og seljast som svart ull. Hugs at dette også gjeld for fråsortert ull.

LAGRING

Ull er eit fint naturprodukt med mange verdifulle eigenskapar. Til dømes held ho seg godt. Men sjølv om rett handsama ull kan tåle lagring, må ikkje det takast som ei oppmoding til å ha ull liggjande lenger enn naudsynt. Tilhøva for lagring av ull på gardane er ofte ikkje gode nok til det.

MERKING OG LEVERING

Ullsekkene må merkast godt. Skriv namn og adresse evt. leverandørnummer for vedkommande som skal ha oppgjeret for ulla, rett på sekkene, dersom ullstasjonen ikkje har bestemt noko anna. Merkelappar kan bli borte under fraktinga. Skriv også på kvar sekk kor mange eigaren leverer. Du treng ikke skrive på sekkene kva dei inneholder, men mange ullstasjonar set pris på å vite om sekken inneholder kvit eller farga ull, og om det er fellull eller fråsortert ull. Då vil dei velje å klasse kvit fellull først, og pigmentert fråsortert ull sist. Når ulla skal sendast til mottakarstasjonen, bør ein gjera det saman med andre, altså organisert i større sendingar. Dette er viktig for å spara fraktkostnader. Det er naturleg at saualslaget på staden ordnar med innsamlinga av ulla, men det kan også gjerast av andre. Er det noko ein lurar på, bør ein ta kontakt med ullmottaket/ullstasjonen.



Rett pakking og lagring gir full uttelling for ullverdien.
Foto: Audun Flåtten

KLIPPETID

Ulla blir vurdert fell for fell, sett i kvalitetsklassar og betalt etter kvalitet. Klassifisørane brukar Norsk ullstandard, som finnast i dette heftet. Det er elles mange eigenskapar som tel med, så som jamn hårtjukkleik, fiberlengd, krusing, marginnhald, innhald av daudhår, grep, glans, farge og kor rein ulla er.

I tillegg er ulltype og klippetid avgjerande for klassifiseringsresultatet. Det er viktig å halde buk-, lår- og haleull skild frå fellen, fordi slik ull alltid er dårligare enn fellull og difor mindre verd. Det er ikkje økonomisk forsvarleg å sortere samanblanda ull på ullstasjonane, så slik ull vert sett i klasse med den dårligaste ulla, og prisen vert deretter.

Ei blanding av rein og misfarga fråsortert ull er det heller ikkje forsvarleg å sortere på ullstasjonane, avdi det er for tidkrevjande.

KVALITET OG VERDI

Noreg har antakelig verdas beste ullordning. I tillegg til det forhandlarane tener på ulla ved å selge den til verdsmarknadspriser, gis det eit tilskot frå Staten som differensierast etter kvalitet. Dette gjer at norske sauebønder tener på å ha god ullkvalitet, både gjennom alsarbete og handtering av ulla.

Prisen for ulike kvalitetar av fellull er frå oppunder sytti kroner pr kilo til inga betaling i det heile. Prisen er avhengig av avlsmessig kvalitet, som fiberfinleik, glans, lengd, spenst osb, men også av handtering og sortering.



Ullklassifisør på kurs.
Foto: Leif-Roar Mikkelsen

Kva kan gje nedsett pris, sjølv med god avlsmessig kvalitet?

- Kvitt, god ull som er filta, kan få ein prisreduksjon på over førti kroner per kilo.
- Pigmentert (ikkje kvitt), god ull som er filta, vil få ein prisreduksjon på over tjue kroner per kilo.
- Same prisreduksjon gjeld dersom ulla inneheld meir vegetabilar (høy, fôrrestar, kutterflis, skogboss og anna) enn akseptabelt.
- Sterkt tilskitna ull kan få ein prisreduksjon frå tretti kroner til meir enn førti kroner per kilo.
- For kvar kilo ull som vert feilsortert, det vil seie buk-, lår- og haleull blanda med fellull, kan ein tapa omkring tretti kroner.
- Ull med merkemåling er ikkje tilskotsberettigta i henhold til Norsk ullstandard, så denne ulla tapar heile den opprinnelege kiloprisen.

UNNGÅ SKADE PÅ ULLA!

Det er dverre mykje ull som vert påført skade, og vi skal her nemne dei vanlegaste årsakene.

Vegetabilar: Rusk i ulla er ei stor ulempe. For fabrikkane er høy og halm det verste. Det er difor viktig å unngå å få høy, halm, kutterflis, skogsboss eller borrar i ulla medan den sit på sauens. I alle fall må vegetabilane fjernast så godt som råd er før klipping.

Merkemåling: Til merkemåling må vi rekna all slags kunstig farge som sauens vert merkt med. Merk helst i hovudet på sauens. Når vi likevel må måle på ulla, må vi bruke måling som tørkar fort, og vert sitjande i toppane på ulla. Alle restar av måling må klippast bort før vi klipper sauens.



Ull med kutterflis og høy.

Foto: Sissel Berntsen

Dobbelklipp: skuldast som oftast feil klippeteknikk. Vi må føre klippemaskina slik at ulla berre vert klipt av ein gong.

Gulna ull: Ull som vert pakka fuktig, vil raskt ta skade på fleire måtar. La difor ulla tørke, helst på sauens.

Filting: Ulla filter seg som oftast avdi vi klipper for seint. Klipp difor før ulla filter.

Gamal ull: Uvaska ull som vert lagra i årevis, vert etter kvart gul og trå. Den kan også bli møllspist. Levér difor ulla så snart råd er.

Desse ullfeila skapar store problem for fabrikkane, og vi må difor gjere det vi kan for å unngå dei.



Ull med merkemåling.

Foto: Sissel Berntsen



Såpass rein bør ulla vera for å kunne bedømmast korrekt. Her på verlamkåring.

Foto: Grethe Ringdal

REGLAR FOR GOD ULLHANDSAMING

- Hald ulla rein – Pass på at det ikkje kjem høy eller anna rusk i ulla medan ulla er på sauен. Pass også på at ulla ikke blir tilskitna.
- Klipp til rett tid – For dei fleste vil det vera rett å klippe både haust og vår. For dei som har gode nok fôringsmåtar, kan produksjon av heilaårsull vera det rette, altså klipping berre om våren.
- La ulla tørke – Klipp når ulla er tørr på sauen. Må vi likevel klippe våt sau, må ulla tørkast før ho blir pakka.
- Gjer i stand klippeplass – Klippeplassen må vera såpass romsleg at vi har plass til å skilja ulltypane. Klippeplassen må haldast ryddig, så det ikkje kjem rusk i ulla eller skjemmande ulldottar i god ull. Bruk godt lys på klippeplassen.
- Sjå over sau'en før klipping – Merkemåling og borrar må klippast bort, og høy og anna rusk må plukkast bort medan ulla sit på sau'en.
- Lag ikkje sams ull – For at vi skal få eit godt ulloppgjer, er det heilt avgjerande at vi held bukull, lårull og haleull borte frå fellen.
- Øv inn ein god klippemåte – For å kunne «hauste» ulla skikkeleg, må vi få til ein brukande klippeteknikk. Vi må greie å halde god og mindre god ull kvar for seg, og vi må handsama sau'en på ein god måte.
- Utnytt den fråsorterte ulla også – Hald tydeleg misfarga ull skild frå den nokonlunde kvite ulla.
- Skil kvit og svart ull – Kvitt ull som er iblanda farga hår, må klassifiserast som svart ull. Hald difor pigmentert ull skild frå kvit ull.
- Pakk ulla skikkeleg – Bruk papirsekker til å pakke ulla i, og legg eit papirark mellom kvar fell i sekken. Skil også mellom rein og misfarga fråsortert ull. Knyt sekkene godt igjen med hyssing.
- Merk sekkene godt – Skriv rett navn og adresse til eigaren evt. leverandørnummer direkte på sekkene (spør på ullstasjonen). Skriv også kollitalet på kvar enkelt sekk.



NORSK ULLSTANDARD

Gjeldende fra
1. september 2022



BESKRIVENDE ULLSTANDARD

Ull av crossbredtype

A1 er hvit fellull av crossbredtype, med helårspreg, lenger enn 10 cm

Gjennomsnittlig fiberdiameter per fell skal være finere enn 34 mikrometer (μ), og alle ullhårene skal være finere enn 39 μ . Det godtas bare ubetydelig margininhold og ikke dødhår som vokser i fellen. Ulla skal være myk, kruset, og ha god spenst. Fellen bør ha jevn fiberfinhet og lengde. Det godtas bare ubetydelig vegetabilinhold og filting, og moderat fett-/skittinnhold. Det kreves god hvithet etter vask. Helårsull med lengde 7-12 cm kan klasses i C1 dersom kvaliteten tilslter det. Ull som ikke holder kravene til første klasse skal i klasse C2 eller i en annen passende klasse.

B1 er hvit fellull av crossbredtype lenger enn 4 cm

Gjennomsnittlig fiberdiameter per fell skal være finere enn 33 μ , og alle ullhårene skal være finere enn 38 μ . Det godtas bare ubetydelig margininhold og ikke dødhår som vokser i fellen. Ulla skal være myk, kruset, og ha god spenst. Fellen bør ha jevn fiberfinhet og lengde. Det godtas bare ubetydelig vegetabilinhold og filting, og moderat fett-/skittinnhold. Det kreves god hvithet etter vask. Dersom vårell er lenger enn 7 cm, kan den klasses i C1 dersom kvaliteten tilslter det. Ull som ikke holder kravene til første klasse skal i klasse B2 eller i en annen passende klasse.

B2 er hvit fellull av crossbred-/krysningsspæltypes, lenger enn 4 cm

Feller som ikke oppfyller kravet til første klasse havner her. Gjennomsnittlig fiberdiameter per fell skal være finere enn 40 μ , og alle ullhårene skal være finere enn 80 μ . Det godtas en del marg og dødhår, samt noe vegetabiler og lett filting. Det godtas noe mer fett/skitt enn i første klasse. Kravet til hvithet etter vask er lavere. Krysningsull med crossbredpreg går i denne klassen.

C1 er hvit fellull av crossbredtype lenger enn 7 cm

Gjennomsnittlig fiberdiameter per fell skal være finere enn 33 μ , og alle ullhårene skal være finere enn 38 μ . Det godtas bare ubetydelig margininhold og ikke dødhår som vokser i fellen. Ulla skal være myk, kruset, og ha god spenst. Fellen bør ha jevn fiberfinhet og lengde. Det godtas bare ubetydelig vegetabilinhold og filting, og moderat fett-/skittinnhold. Ull som ikke holder kravene til første klasse skal i klasse C2 eller i en annen passende klasse.

C2 er hvit fellull av crossbred- eller krysningstype lenger enn 7 cm

Feller som ikke oppfyller kravet til første klasse havner her. Gjennomsnittlig fiberdiameter per fell skal være finere enn 40 μ , og alle ullhårene skal være finere enn 80 μ . Det godtas en del marg og dødhår, samt noe vegetabiler og

lett filting. Det godtas noe mer fett/skitt enn i første klasse. Kravet til hvithet etter vask er lavere. Krysningsull med crossbredpreg går i denne klassen.

C1S er pigmentert fellull av crossbredtype lenger enn 4 cm

Ullhårene skal være lenger enn 40 mm. Gjennomsnittlig fiberdiameter per fell skal være finere enn 34 μ , og alle ullhårene skal være finere enn 39 μ . Det godtas bare ubetydelig margininhold og ikke dødhår som vokser i fellen. Ulla skal være myk, kruset, og ha god spenst. Fellen bør ha jevn fiberfinhet og lengde. Det godtas bare ubetydelig vegetabilinhold og filting, og moderat fett-/skittinnhold. Ull som ikke holder kravene til første klasse skal i klasse C2S.

C2S er pigmentert ull av crossbred-/krysningsspæltypes uten lengdekrav

All pigmentert ull som ikke oppfyller kravene til første klasse havner her. Klassen inneholder også pigmentert ull hvor buk-, lår- og haleull er blandet med fellulla, pigmentert frasortert ull, pigmentert tydeligfiltet ull opp til hardfilt, pigmentert ull med mer enn litt vegetabiler, pigmentert urinrent ull og pigmentert ull som er kortere enn 40 mm. Det godtas grov ull, margull og dødhår.

Ull av spæltypes

F1 er hvit fellull av god spæltypes, lenger enn 12 cm (dekkull) og 4 cm (bunnula)

Lengdekravet til dekkulla er 120 mm, og kravet til fiberfinhet er mindre enn 60 μ . Lengdekravet til bunnula er på 40 mm, og kravet til fiberfinhet er mindre enn 25 μ . Det godtas bare ubetydelig margininhold, relativt få og fine dødhår, og svært få korte dekkullhår/type 3-hår. Dekkulla skal være lang, myk og glansfull, med vesentlig kortere og finere bunnula. Bunnulas lengde skal være mellom 1/3 og 1/2 av lengden til dekkulla. Det godtas bare ubetydelig vegetabilinhold og filting, og lavt fett-/skittinnhold. Det kreves god hvithet etter vask. Ull som ikke holder kravene til første klasse skal i klasse F2 eller i en annen passende klasse.

F2 er hvit ull av spæltypes eller krysningstype, lenger enn 12 cm (dekkull) og 4 cm (bunnula)

Lengdekravet til dekkulla er 120 mm og 40 mm til bunnula. Kravet til fiberfinhet er 90 μ . Det godtas en del marg, dødhår og type 3-hår. Det godtas noe vegetabiler og lett filting, samt noe mer fett/skitt enn i første klasse. Kravet til hvithet etter vask er lavere enn for første klasse. Krysningsull med spælpreg går i denne klassen.

F1S er pigmentert fellull av god spæltypes lenger enn 12 cm (dekkull) og 4 cm (bunnula)

Lengdekravet til dekkulla er 120 mm, og kravet til fiberfinhet er mindre enn 60 μ . Lengdekravet til bunnula er på 40 mm, og

kravet til fiberfinhet er mindre enn 25 µ. Det godtas bare ubetydelig marginnhold, relativt få og fine dødhår, og svært få type 3-hår. Dekkulla skal være lang, myk og glansfull, med vesentlig kortere og finere bunnnull. Bunnnullas lengde skal være $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ av lengden til dekkulla. Det godtas bare ubetydelig vegetabilinnhold og filting, og lavt fett-/skittinhold. Ull som ikke holder kravene til første klasse skal i klasse C2S.

Ull av pelstype

F1P er fellull av god pelstype lenger enn 6 cm
Lengdekravet til dekkulla er 60 mm, og kravet til fiberdiameter er finere enn 60 µ. Det godtas bare ubetydelig marginnhold, relativt få og fine dødhår, og svært få type 3-hår. Ulla skal være myk og glansfull, med god lokk/krøll. Det godtas bare ubetydelig vegetabilinnhold og filting, og lavt fett-/skittinhold. «Hvit pelssauull» godtas også. Dette kan være ull fra helt lyse, reinrasede pelssauer, leicestersau, eller det kan være hvite pelssaukrysninger hvor ulla har tydelig pelspreg (god lokk og glans). Ull som ikke holder kravene til første klasse skal i klasse C2S.

Hvit filtet ull, svært grov ull og hvit ull med mye marg eller vegetabiler

G er hvit, tydelig filtet ull, opp til hardfiltet
Tommelfingerregel: Man skal kunne presse tommelen gjennom fellen. Det godtas maksimalt med grov ull, margull og dødhår (over grensa for C2-klassen). Det godtas noe vegetabiler.

V er hvit ull med mer enn litt vegetabiler

Det godtas bare lett filting. Hvis ulla både inneholder mye vegetabiler og er sværtfiltet: Det er bedre å ha V-ull i G-klassen enn G-ull i V-klassen.

Frasortert hvit ull (buk-, lår- og haleull)

H1 er hvit, frasortert ull fra høst- eller helårs-klipp lenger enn 7 cm

Her havner også hvit ull lenger enn 7 cm, hvor buk-, lår-, og/eller haleull er blandet med fellulla. Gjennomsnittlig lengdekrav er 70 mm, og kravet til maksverdi for fiberfinhet er 90 µ. Det godtas en del marg og dødhår. Det godtas litt vegetabiler og lett filting. Det godtas ikke mer enn ubetydelig mengde av urinbrent ull.

H2 er hvit, frasortert ull fra vårklipp uten lengdekrav

Her havner også hvit fellull som er kortere enn 40 mm og hvit vårull hvor buk-, lår- og haleull er blandet med fellulla. Maksverdi for fiberfinhet er 90 µ. Det godtas en del marg og dødhår. Det godtas litt vegetabiler og lett filting. Det godtas ikke mer enn ubetydelig mengde av urinbrent ull. H2 lenger enn 40 mm kan klasses i B2 dersom ulla tilfredsstiller alle kravene i den klassen.

H3 er opprinnelig hvit, urinbrent ull og sterkt tilskitnet ull

Det godtas marg og dødhår. Det godtas litt vegetabiler og lett filting. Urinbrent ull kan også gå i klasse C2S.

Kommentarer til Norsk ullstandard

Ull som ikke tilfredsstiller kravene i Norsk Ullstandard:

- Ekstremt skitten ull
- Muggen/råtten ull
- Møllbefengt ull
- Hardfiltet ull
- Merkemalt ull
- Ull med ekstremt høyt vegetabilinnhold
- Urinbrent eller svært skitten ull med høyt vegetabilinnhold
- Urinbrent eller svært skitten ull som er filtet
- Filtet ull med høyt vegetabilinnhold

KVALITETSTYPE A: HVIT FELLULL AV CROSSBREDTYPE, MED HELÅRSPREG, LENGER ENN 10 CM

Kvalitetsklasse	Lengdekrav	Finhetskrav	Spenst	Krusning	Dødhår	Marg- innhold	Uilmengde etter vask	Vegetabil- innhold	Hvithet	Pigment	Filting	Preg
A1	≥ 100 mm	Mid. diam. ≤ 34 µ. Maks per fell: 39 µ	≥ 24 cm3/g	Tydelig	≤ 0,3 %	≤ 3,0 %	≥ 70 %	≤ 0,4 %	8 < (y-z) < 13	0	Ubetydelig	Typisk hvit crossbredull

KVALITETSTYPE B: HVIT FELLULL AV CROSSBREDTYPE, LENGER ENN 4 CM

Kvalitetsklasse	Lengdekrav	Finhetskrav	Spenst	Krusning	Dødhår	Marg- innhold	Uilmengde etter vask	Vegetabil- innhold	Hvithet	Pigment	Filting	Preg
B1	≥ 40 mm	Mid. diam. ≤ 33,0 µ. Maks per fell: 38 µ	≥ 24 cm3/g	Tydelig	≤ 0,3 %	≤ 3,0 %	≥ 67 %	≤ 0,3 %	8 < (y-z) < 13	0	Ubetydelig	Typisk hvit crossbredull
B2	≥ 40 mm	Maks per fell: 80 µ	--	--	≤ 2,0 %	≤ 10,0 %	≥ 65 %	≤ 0,7 %	8 < (y-z) < 14	0	Lett filting godtas	Spælull og utypisk ull godtas

KVALITETSTYPE C: HVIT FELLULL AV CROSSBREDTYPE, LENGER ENN 7 CM (C1 OG C2) OG PIGMENTERT ULL AV CROSSBREDTYPE (C1S OG C2S)

Kvalitetsklasse	Lengdekrav	Finhetskrav	Spenst	Krusning	Dødhår	Marginnhold	Uilmengde etter vask	Vegetabil- innhold	Hvithet	Pigment	Filting	Preg
C1	≥ 70 mm	Mid. diam. ≤ 33,0 µ. Maks per fell: 38 µ	≥ 24 cm3/g	Tydelig	≤ 0,3 %	≤ 3,0 %	≥ 75 %	≤ 0,3 %	8 < (y-z) < 13	0	Ubetydelig	Typisk hvit crossbredull
C2	≥ 70 mm	Maks per fell: 80 µ	--	--	≤ 2,0 %	≤ 10,0 %	≥ 70 %	≤ 0,7 %	8 < (y-z) < 14	0	Lett filting godtas	Utypisk godtas
C1S	≥ 40 mm	Mid. diam. ≤ 34,0 µ. Maks per fell: 39 µ	≥ 24 cm3/g	Tydelig	≤ 0,3 %	≤ 3,0 %	≥ 67 %	≤ 0,3 %	--	Ja	Ubetydelig	Typisk pigmentert crossbredull
C2S	--	--	--	--	Godtas	Godtas	≥ 64 %	Godtas	--	Ja	Godtas. Hardfilt kastes	Variert. Spælull og utypisk ull godtas

KVALITETSTYPE F: ULL AV SPÆLTYPE ELLER PELSTYPE

Kvalitetsklasse	Lengdekrav bunnull/dekkull	Finhetskrav bunnull/dekkull	Spenst	Glans	Dødhår	Marginnhold	Uilmengde etter vask	Vegetabil- innhold	Hvithet	Pigment	Filting	Preg
F1	≥ 40 mm / ≥ 120 mm	≤ 25,0 µ / ≤ 60 µ	≤ 21 cm3/g	Observerbar	≤ 0,3 %	≤ 3,0 %	≥ 76 %	≤ 0,4 %	8 < (y-z) < 13	0	Ubetydelig	Typisk hvit spælull
F2	≥ 40 mm / ≥ 120 mm	Ikke krav / ≤ 90 µ			≤ 2,0 %	≤ 10,0 %	≥ 75 %	≤ 0,7 %	8 < (y-z) < 14	0	Lett filting godtas	Utypisk hvit ull godtas
F1S	≥ 40 mm / ≥ 120 mm	≤ 25,0 µ / ≤ 60 µ	≤ 21 cm3/g	Observerbar	≤ 0,3 %	≤ 3,0 %	≥ 76 %	≤ 0,4 %	--	Ja	Ubetydelig	Typisk pigmentert spælull
F1P	-- / ≥ 60 mm	Ingen bunnull / ≤ 60 µ	--	Observerbar	≤ 0,3 %	≤ 3,0 %	≥ 73 %	≤ 0,4 %	--	Ja	Ubetydelig	Pelsull med god lokk

KVALITETSTYPE G OG V: FILTET ULL OG SVÆRT GROV ULL – ULL MED VEGETABILER

Kvalitetsklasse	Dødhår	Marginnhold	Ullmengde etter vask	Vegetabilinnhold	Hvithet	Pigment	Filting	Preg
G	Godtas	Godtas	≥ 70 %	≤ 2,5 %	8 < (y-z) < 14	0	Godtas, opptil hardfilt	Variert
V	Godtas	Godtas	≥ 70 %	Godtas	8 < (y-z) < 14	0	Lett	Variert

KVALITETSTYPE H: FRASORTERT ULL (BUK-, LÅR- OG HALEULL)

Kvalitetsklasse	Lengdekrav	Finhetskrav	Dødhår	Marginnhold	Ullmengde etter vask	Vegetabil- innhold	Urinbrente fibre	Hvithet	Pigment	Filting	Preg
H1	Snitt ≥ 70 mm	Mid. diam. ≤ 40,0 µ. Maks per fell: 90 µ	≤ 2,0 %	≤ 10,0 %	≥ 70 %	≤ 0,7 %	Ubetydelig	8 < (y-z) < 14	0	Lett	Høst-/helårspreg
H2		Mid. diam. ≤ 40,0 µ. Maks per fell: 90 µ	≤ 2,0 %	≤ 10,0 %	≥ 64 %	≤ 0,7 %	Ubetydelig	8 < (y-z) < 14	0	Lett	Vårpreg
H3		Mid. diam. ≤ 40,0 µ. Maks per fell: 90 µ	≤ 2,0 %	≤ 15,0 %	≥ 64 %	≤ 0,7 %	Godtas		0	Lett	Variert

Forklaringer

µ (my): tusendels millimeter. Kalles mikron.

Pigment: fargestoff inni fiberen.

Yield: prosentvis utbytte etter vask.

Uttypisk ull: ull som ikke har tilstrekkelig karakteristiske trekk for første klasse. Ofte krysningsull.

Vegetabiler: skogsrusk, høy, halm, frø, grov flis m.m.

Crossbred: engelsk begrep for krysningssau med samme egenskaper som våre langhaleraser med ensartet ull.

Type 3-hår: tykke, stive hår i fellen. Hos spælsau er de lengre enn bunnnulla, men kortere enn dekkulla. Hos crossbredraser er de kortere enn andre ullhår i fellen. Kalles også korte dekkullhår eller dødhår. Dette er en alvorlig kvalitetsfeil.

Analysemetoder

Analysemetoder som benyttes i den objektive kvalitetskontrollen:

Vegetabiler: IWTO 19

Yield: Ullmengde etter vask, ved 16 % fuktighet. Metode brukt er IWTO 19

Mid. diam. / marg/dødhår: OFDA (IWTO 47)

Hvithet (gulfarge): IWTO 56 D65 (Y-Z)

Spenst: NZS8716:1994.

Lengde: Metode utviklet av NZWTA og tatt i bruk av WTAE



ANIMALIA AS

Lørenveien 38, Pb 396 Økern, 0513 Oslo
Tlf.: 23 05 98 00.

E-post: animalia@animalia.no

Forsidefoto: Frida Meyer

Tekst: Sven Halleraker/Sissel Berntsen

Design: Konsis (251607)

Utgitt av Fagtjenesten for ull® 2024
animalia.no